


Combimix produktdatablad

Murbruk M 2,5

Produktgrupp: Murbruk
Datum: 2012-12-12
Sid: 1(1)

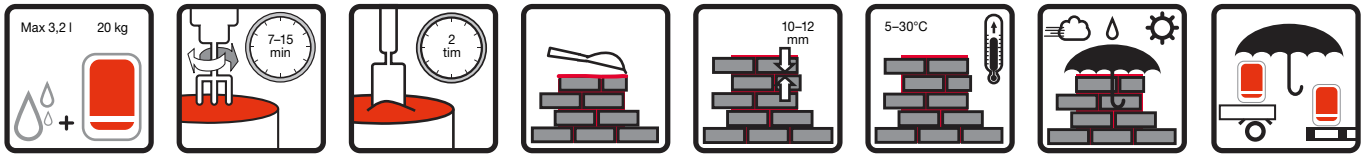

Produktbeskrivning

Murbruk baserad på murcement för vanliga murningarbeten.

Användningsområde

För murning av lättklinkerblock och enklare tegelmurning där kulörkrav inte finns på murbruket. Används framförallt när murverket ska putsas. Kan användas under och över marknivå, både inom- och utomhus.

Förbehandling

Murstenarna ska vara torra. Vid behov rengör med murtvätt. Syratvättning får inte ske utan att murstenstillverkaren rådföras. Kontrollera murstenarnas uppsugningsförmåga. Används produkten vid temperatur under 5°C ska vinteråtgärder vidtas.

Blandning

Produkten blandas maskinellt 7-10 minuter i tvångsblandare eller 3-4 minuter i snabbgående blandare. Vid användning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 minuter. Torrpulvret blandas med ca 3,2 liter vatten (16 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Vid användning av genomströmningsblandare ska bruk med specialtillsats beställas.

Applicering

Mura med fyllda fogar, stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt uttorkat. För god täthet ska fogarna fyllas helt med bruk. Bruket appliceras för hand. Arbeta inte med för blött bruk. Bruk som börjar hårdna ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning

Skydda alltid arbetsytan under minst 3 dygn mot temperatur under 5°C, sol, regn och stark blåst. Eftervattna alltid under minst 3 dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke.

Lagringstid och förpackning

Förvaras i torr miljö. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg, i storsäck och i bulk.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma säckar lämnas till förbränning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Hårdat material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av [produktdatablad](#), [CE dokument](#), [byggvarudeklaration](#) och [säkerhetsdatablad](#) presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data enl. EN 998-2

Tryckhållfasthetsklass	M 2,5
Skjuvhållfasthet	> 0,15 N/mm ²
Motstånd mot brand	A1
Kloridinnehåll	< 0,1 %
Beständighet mot frost	God
Kapillär vattenabsorptionklass	W 1

Övriga egenskaper

Bindemedel	Murcement
Ballast	0-3 mm
Lufthalt	ca 18 %
Vattenbehov	16 %
Användningstid 20°C	ca 2 tim
Börjar hårdna	ca 4 tim
Fogtjocklek	10-12 mm
Materialåtgång (för exakt åtgång se åtgångstabell)	ca 70 kg/m ²
Densitet hårdnat bruk	1650 kg/m ³
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 2,5 MPa

Certifieringar



EN 998-2

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

